



In unseren Adern fließt Farbe.

OLEJE NA DREVO

Olejovanie morených plôch

Doteraz nebolo možné morené plochy olejovať. Vďaka vyvinutiu produktu „Legnofix“ sa otvárajú prvé možnosti olejovania aj namorených plôch. Naviaže farbivá moridla na drevné vlákna a tak ich fixuje. Znie to ako čarodejníctvo? Žiadne obavy, nie je.

Olejované povrchy sú stále obľúbenejšie - od postelí, cez komody až po stoly. Avšak predtým nebolo možné namorené plochy olejovať. Pretože olejovanie je vodopriepustná povrchová úprava - ak sa na naolejovaný kus dostane voda, prenikne dnu a rozpúšťa farbivá moridla. Tým vznikajú nepekne fľaky. Nový produkt ADLER Legnofix otvára po prvý krát možnosť olejovať aj namorené kusy nábytku. Viaže farbivá moridla na drevné vlákna - a nezáleží, či na **vodnej** alebo **rozpúšťadlovej báze** - a tak ich fixuje. Tým je aj olejovaný nábytok chránený pred fľakmi z vody.

Znie to ako čarodejníctvo? Žiadne obavy, nie je. Legnofix sa používa jednoducho, a to nasledovne:

📅 12.07.2023

Použité produkty



Legno-Öl



Legno-Wachs

Pracovné kroky



KROK 1: BRÚSENIE

Brúsenie pred morením musí byť o niečo jemnejšie ako obvykle. Tak docielite aj pri povrchovej úprave s voskom alebo olejom vynikajúco hladké povrchy. Ihličnaté drevo obrúsiť zrnitosťou od 150 do 180, listnaté dreviny od 180 do 220.



KROK 2: MORENIE


Vzhľadom na jemnosť brúsenia naniesť o niečo menej moridla, potom nechať dve hodiny schnúť. Pri morení **pozitívnymi moridlami** musíte dbať na to, aby sa pozitívny obraz morenia plne vyvinul.



KROK 3: FIXÁCIA

Legnofix rovnomerne a s nepatrným prebytkom nastriekať pozdĺž drevných vlákien.

Pozor: pri nanášaní štetcom by sa moridlo rozpúšťalo. Tu sa fixuje iba polovica testovanej plochy.

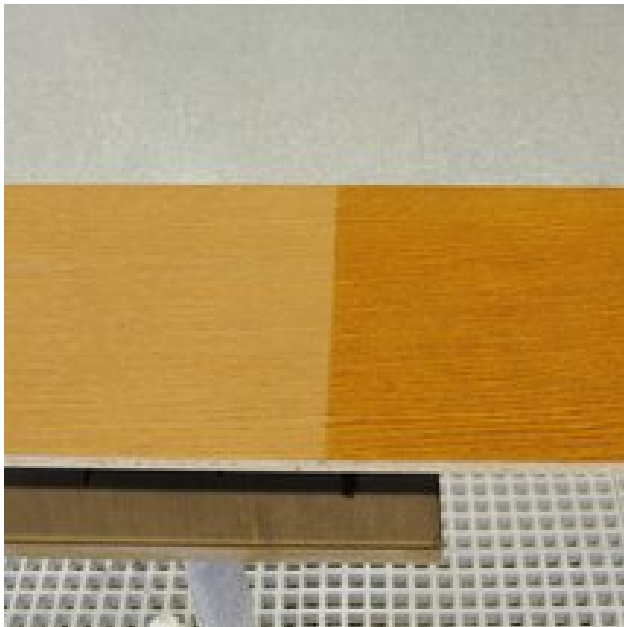

Povrchy sa musia javiť ako ľahko mokré.



KROK 4: OLEJOVANIE

Po schnutí 12 hodín môžu byť morené a s produktom Legnofix fixované povrchy povrchovo upravené vhodným olejom ako **ADLER Legno-Öl** alebo voskom ako **ADLER Legno-Wachs**.



KROK 5: HOTOVÉ PLOCHY

U hotových plôch nie je rozpoznateľný žiadny rozdiel medzi fixovanou a nefixovanou polovicou. Neviditeľný účinok: Legnofix naviazal farbivá moridla na drevné vlákna, a tak zabezpečil odolnosť voči vode.



KROK 6: TEST

Pod pohármi sa tvorí kruh od vody. V tomto teste sú tam položené ešte 2 kusy filtračného papiera, aby boli farbivá moridla viditeľné. Bez fixácie je obraz morenia po niekoľkých hodinách narušený.

Názov

